



NÁMUR

Íslenskir aðalverktakar hf.

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

s. +354- 530 -4200

fax. +354 530 4205

Tækniblað



Vöruheiti
Náma

ME12- Steypusandur
Rauðamelur

Eiginleikar

Kornastærð

0/10 mm

Fínefnainnihald

3,3%

Viðnám gegn niðurbroti, LA

30

Dæmigerð efnislýsing

6% Basalt - ferskt-þétt
40% Basalt - ferskt - blöðrótt, 5-25% blöðrur
51% Basalt - ferskt - blöðrur, >25% blöðrur
<1% Basalt - Ummyndað - þétt




0086

Kornastærðardreifing

Einkennandi kornadreifing:

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
Sáldur, %	3,275	4,750	10,75	28,5	51,50	64,8	78	86	97,5	100	100,0	100,0	100	100,0

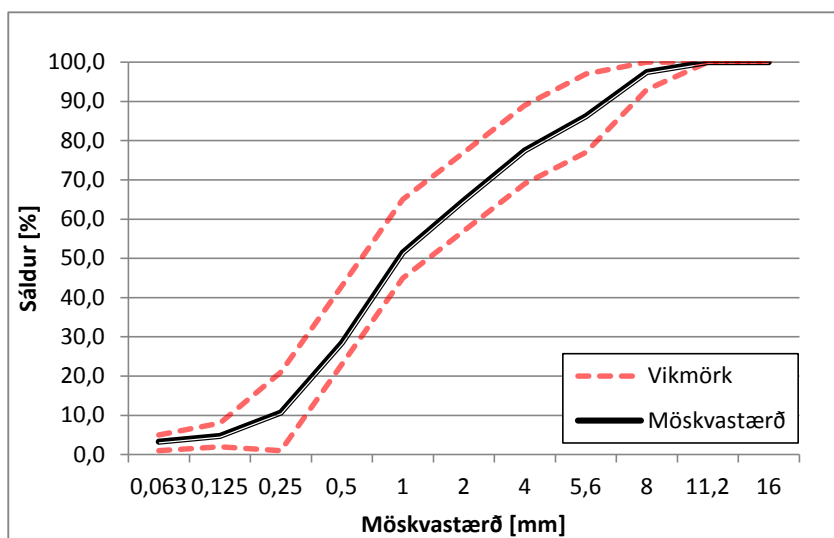

Rannsóknir og framleiðslueftirlit er í höndum Mannvits.

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.